



T-WALK taktilis burkolatok kivitelezési segédlet

Gyártási időkre vonatkozó információk

- Általában vágási veszteségként, ill. hibák miatt +5%-kal szoktunk számolni. Ez esetben is javasoljuk a darabszámot néhány %-kal megnövelni, esetleges karbantartási javításra olyan elemek kapcsán, amelyek tapadása nem volt megfelelő.
- A JKI termékekhez elérhető tanúsítványokat magyar nyelvre letudjuk fordítani amennyiben szükséges. A tanúsítvány igazolja a termékre vonatkozó teszt eredményeket, illetve elérhető a tűzvédelmi besorolásra vonatkozó tanúsítvány is termékeinkhez. Ezen felül mellékelni tudjuk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állásfoglalását is a termék megfelelőségét illetően.
- Gyártási és szállítási határidőre általánosan 2-4 hetet lehet kalkulálni a megrendeléstől számítva. Kisebb tétel esetén raktárkészletről 1-2 munkanap alatt kiszállítjuk a termékeket.

A taktilis burkolat kivitelezésére vonatkozó információk:

- A friss felületekre való ragasztásra vonatkozóan:
 - Frissen aszfaltozott területre: 4-6 hét
 - Betonozás után: a beton teljes kiszáradását követően.
 - Felületfestés után: Festett felületre nem javasolt a burkolat felhelyezése.

- Az előkészítő munkákra vonatkozóan:

Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a taktilis járólapok lehelyezése előtt, meg kell győződni arról, hogy a felületet nem szennyezi szivárgó olaj, nedvesség, vagy nyirkosság, por, eltávolítható részecskék, ill. minden olyan, ami a tapadást csökkentheti.

A taktilis burkolat felhelyezését megelőzően javasolt eltávolítani a felfestést a felületről a megfelelő tapadás érdekében.

A ragasztást megelőzően a ragasztandó felületet körbe kell maszkolni. Az Adesilex G19 ragasztó alkalmazásakor az első réteg lehúzásakor gondosan ügyelni kell arra, hogy a burkoalton lévő repedéseket is kitöltsük a ragasztóval. A repedések bármekkora lehetnek, viszont a ragasztó nagyobb repedések esetében később fog megkötni.

- A taktilis burkolat ragasztására vonatkozó utasítások

1., Mapei Adesilex G19 kétkomponensű ragasztóval történő kivitelezés esetén

- Az aljzatnak egyenletesen egyenletesnek, száraznak, mechanikailag ellenállónak, pormentesnek, eltávolítható alkatrészekről, repedésektől, festékektől, viaszoktól, olajoktól, rozsdától és minden mástól mentesnek kell lennie. Friss aszfalton várjon legalább 4-6 hetet a telepítésig.

FAL 2001 Kft.
1083 Budapest
Baross utca 114-116.

www.csuszaszatloszlag.hu, www.fal2001.hu



- Az ideális környezeti hőmérséklet + 10 ° C és + 30 ° C között van. A száradási idő a környezeti hőmérséklettől függ.
- A taktilis burkolatokat néhány órával a lefektetés előtt el kell távolítani a csomagolásból, szabadon lefektetve, hogy felvegyék az adott terület hőmérséklet.
- A burkolólapok lefektetése előtt kérjük, hogy minden lyukat és repedést töltsön fel Mapei Adesilex G19 vagy G19 Fast termékkel, ugyanazzal a ragasztóval, amelyet a burkolólapok telepítéséhez használ. Kérjük, ellenőrizze a képeket.
- Nagyon fontos: ha hőlégfúvóval vagy egyéb eszközzel kell szárítani a járdát / padlót, kérjük, hagyja kihűlni a felületet a ragasztó alkalmazása előtt, különben megváltoztathatja a katalizációs időt.
- A ragasztást megelőzően javasolt körbe maszkolni a ragasztandó területet.
- A ragasztót gondosan kell elsimítani a felületen. Az első felszínsimító réteget nullás glettvassal érdemes elhúzni, ügyelve arra, hogy az összes felületi egyenetlenség, repedés kitöltésre kerüljön.
- Fontos adatok a Mapei Adesilex G19 és G19 Fast esetében:

- Mapei Adesilex G19

Keverési arány: A komp.: B komp. = 94: 6.

A keverék élettartama: 50-60 perc.

Kötési idő: 9 óra.

Könnyű gyalogos forgalomra állítva: 12–24 óra.

Használatra kész: 3 nap.

- Mapei Adesilex G19 Fast

Keverési arány: A komp.: B komp. = 94: 6.

A keverék élettartama: 25-30 perc.

Kötési idő: 4-5 óra.

Könnyű gyalogos forgalomra állítva: 6-12 óra.

Használatra kész: 36 óra.

- Különböző felületek ragasztóigénye: A műszaki előírásban a ragasztó szükséges mennyiségére 0,4-1,0 kg/m² van megadva, az alapfelület minőségének függvényében. Sima felület esetében 0,4-0,6 kg/m² mennyiséget célszerű alkalmazni a ragasztóból. Egyenetlen, porózus felületek esetén 0,8 – 2kg/m² között alakul a szükséges mennyiség.

FAL 2001 Kft.

1083 Budapest

Baross utca 114-116.

www.csuszaszatloszalag.hu, www.fal2001.hu



- A burkolat ragasztásakor javasolt két rétegben felvinni a Mapei Adesilex ragasztót a felületre a lehető legtökéletesebb és legegyenletesebb tapadás érdekében. Az első felszínsimító réteg felvitelekor ügyelni kell az összes felületi egyenetlenség kitöltésére. A második réteget A Mapei Adesilex G19 ragasztó alkalmazása esetében az első réteg felvitelét követő 4 óra után lehetséges felhordani. A Mapei Adesilex G19 Fast ragasztó esetén 2 órát követően. A második réteget szintén vékonyan, nullás glettvalssal kell felvinni a felületre, majd a burkolat lehelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a burkolat teljes felülete érintkezzen a ragasztóval és ne maradjon a burkolat alatt levegő. Így biztosítható, hogy ne jusson víz a burkolat alá.
- A mikrochippel ellátott burkolat lehelyezése ugyanúgy történik, mint a chip nélküli burkolaté.
- A taktilis burkolat ragasztásához szükséges emberigény


A burkolat ragasztáshoz javasolt olyan szakmunkást alkalmazni, aki burkolói tapasztalattal bír. Nagyon fontos a kellő figyelem és a ragasztó megfelelő arányban történő alkalmazása. Készséggel vállalunk egy erre vonatkozó bemutatót, amelynek során bemutatjuk és megmagyarázzuk a munka minden részletét.

A normaidők kapcsán elmondható, hogy száraz időben egy óra alatt két emberrel biztonsággal 8-12 métert lehet lehelyezni. Ugyan a gyártó 18-20 métert/órát irányoz elő, de ha tényleg egy biztonsági normaidőt szeretnénk kalkulálni, akkor a 8-12m a reális. Segéd munkás ennél a munkafolyamatnál ha így vesszük nem szükséges. Ha nagy csapatokban gondolkozunk akkor 10 burkolóra kell 2 segéd munkás. A lerakást tapasztalt burkolókkal ajánljuk megvalósítani.


A taktilis burkolat karbantartása:

Fontosnak tartjuk kiemelni a burkolat karbantartását. A taktilis burkolat az igénybevétel során piszkolódik, ezért javasoljuk a felületeket évente kétszer forgókefével takarítógéppel vagy magasnyomású mosóval takarítani.

Takarítás előtt:

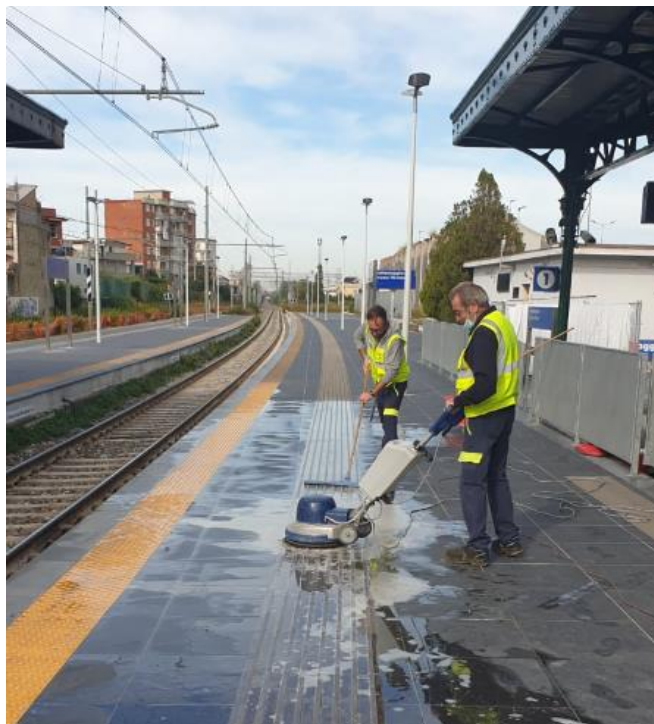

Takarítást követően:

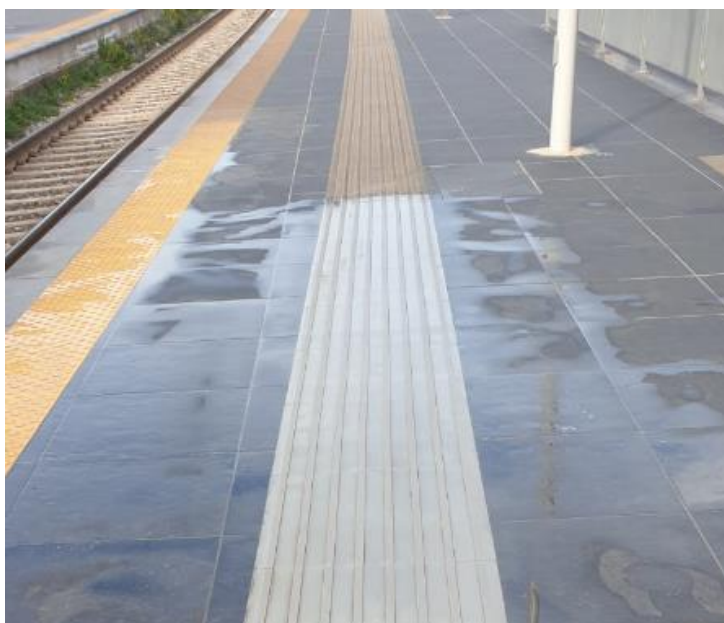

Kivitelezés során készült képek:



FAL 2001 Kft.
1083 Budapest
Baross utca 114-116.

www.csuszaszatloszalat.hu, www.fal2001.hu



FAL 2001 Kft.
1083 Budapest
Baross utca 114-116.

www.csuszaszatloszalag.hu, www.fal2001.hu



FAL 2001 Kft.
1083 Budapest
Baross utca 114-116.

www.csuszaszatloszalag.hu, www.fal2001.hu